



211021142371

检验检测报告



2022020102628

产 品 名 称 _____ 校服

委 托 单 位 _____ 常州市同济中学

生产单位（标注） _____

检 验 检 测 类 型 _____ 送样委托检验

常州市食品药品纤维质量监督检验中心



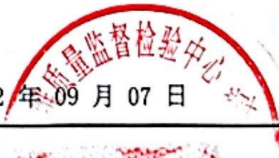
常州市食品药品纤维质量监督检验中心

检 验 检 测 报 告



2022020102628

共 6 页 第 1 页

产品名称	校服	规格型号	—
委托单位	常州市同济中学	联系电话	19951856263
地 址	常州市劳动西路19号	邮政编码	—
生产单位 (标称)	—	批号/货号 /款号	—
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701-2015 B类
样品数量	2套	样品状态	符合检验要求
到样日期	2022-08-25	检验检测日期	2022-08-31~2022-09-06
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求 签发日期：2022 年 09 月 07 日		
备注	— 		

批 准
(授权签字人)

：杨梁波

审 核 ：陈菲

主 检 ：徐静

杨梁波

陈菲

徐静

检验检测结果



2022020102628

共 6 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	T恤: 棉: 60±5 聚酯纤维: 40±5 裤子: 棉: 95±5 氨纶: 5±3	T恤: 棉: 61.3 聚酯纤维: 38.7 裤子: 棉: 95.4 氨纶: 4.6	合格
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值	T恤	—	4.0~8.5	6.1	合格
		裤子	—	4.0~8.5	6.1	
4	异味		—	无	无	合格
5	附件锐利性		—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
6	残留金属针		—	不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
7	耐水色牢度	T恤	原样变色	级	≥3-4	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	
			涤布沾色	级	≥3-4	
		裤子	原样变色	级	≥3-4	
			棉布沾色	级	≥3-4	
			毛布沾色	级	≥3-4	
8	耐酸汗渍色牢度	T恤	原样变色	级	≥3-4	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	
			涤布沾色	级	≥3-4	
		裤子	原样变色	级	≥3-4	
			棉布沾色	级	≥3-4	
			毛布沾色	级	≥3-4	
9	耐碱汗渍色牢度	T恤	原样变色	级	≥3-4	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	

检 验 检 测 结 果



2022020102628

共 6 页 第 3 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
9	耐碱汗渍色牢度	T恤	涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		裤子	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
10	耐干摩擦色牢度	T恤		级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		裤子		级	$\geq 3-4$	4-5	
11	耐湿摩擦色牢度	T恤		级	≥ 3	4-5	合格
		裤子		级	≥ 3	3	
12	耐皂洗色牢度	T恤	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		裤子	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
13	耐光汗复合色牢度(酸性)	T恤		级	$\geq 3-4$	4	合格
		裤子		级	$\geq 3-4$	4-5	
14	耐光汗复合色牢度(碱性)	T恤		级	$\geq 3-4$	4	合格
		裤子		级	$\geq 3-4$	4-5	
15	耐光色牢度	T恤		级	≥ 4	符合	合格
		裤子		级	≥ 4	符合	
16	起球	T恤		级	$\geq 3-4$	4	合格

检 验 检 测 结 果



022020102628

共 6 页 第 4 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
16	起球	裤子	级	$\geq 3-4$	4	合格
17	顶破强力	T恤	N	≥ 250	486	合格
		裤子	N	≥ 250	473	
18	接缝强力	T恤	N	≥ 140	290	合格
		裤子	N	≥ 140	290	
19	水洗尺寸变化率	T恤	长度	%	-4.0~+2.0	合格
			宽度	%	-4.0~+2.0	
		裤子	长度	%	-4.0~+2.0	
			腰宽	%	-4.0~+2.0	
			横档	%	-4.0~+2.0	
20	水洗后扭曲率	T恤	%	≤ 5	1	合格
		裤子	%	≤ 2.5	1.4	
21	水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整		—	允许轻微	合格
		面里料缩率不一, 不平服		—	允许轻微	
		涂层部位脱落、起泡、裂纹		—	不允许	
		覆粘合衬部位起泡、脱胶		—	不允许	
		破洞、缝口脱散		—	不允许	
		附件损坏、明显变色、脱落		—	不允许	
		变色		级	≥ 4	
		其他严重影响服用的外观变化		—	不允许	
22	织物纤维成分及含量: 直接接触皮肤的部分		—	棉纤维含量标称值应不低于35%	棉纤维含量标称值T恤60%、裤子95%	合格

检 验 检 测 结 果



2022020102628

共 6 页 第 5 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
23	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



共 6 页 第 6 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
23	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
24	绳带	7岁及以上儿童服装	—	1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带	无绳带	合格
			—	2、—	—	
			—	3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	从固着点伸出的长度最大为120mm	
			—	4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	无绳带	
			—	5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	无绳带	
			—	6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	不适用	
			—	7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内	无绳带	
			—	8、除了第1项~第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm	伸出的绳带长度最大为90mm	
			—	9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	绳带的自由末端未打结或使用立体装饰物	
			—	10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm	无绳圈	
备注	1、甲醛含量试验检出限为20mg/kg，“未检出”表示小于20mg/kg。 2、样品单位面积质量T恤为127g/m ² ，裤子为130g/m ² ，不考核燃烧性能项目。 3、样品无里料、无涂层部位，不考核水洗后面料缩率项目和涂层部位外观项目。 4、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 5、样品无填充物，不考核填充物项目。 6、样品无配饰，不考核配饰项目。 7、样品无高可视警示性标志，不考核高可视警示性项目。					



211021142371

检验检测报告



2022020103312

产 品 名 称 学生服-春秋运动装

委 托 单 位 常州市同济中学

生产单位（标注） 常州金都服饰有限公司

检 验 检 测 类 型 送样委托检验

常州市食品药品纤维质量监督检验中心



常州市食品药品纤维质量监督检验中心

检验检测报告



共 6 页 第 1 页

产品名称	学生服-春秋运动装	规格号型	上衣: 195/112A 长裤: 195/98A
委托单位	常州市同济中学	联系电话	18015852602
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	常州金都服饰有限公司	批号/货号 /款号	—
商 标	金学子	样品等级	合格品
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701-2015 B类
样品数量	2套	样品状态	符合检验要求
到样日期	2022-09-29	检验检测日期	2022-10-13~2022-10-19
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验, 所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求 签发日期: 2022 年 10 月 25 日		
备注	—		

批 准
(授权签字人)

: 杨梁波

审 核 : 陈菲

主 检 : 徐静

杨梁波

陈菲

徐静

检验检测结果



2022020103312

共 6 页 第 2 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量			%	棉: 60±5 聚酯纤维: 40±5	青色面料: 棉: 59.4 聚酯纤维: 40.6 灰色面料: 棉: 57.7 聚酯纤维: 42.3	合格
2	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值	青色面料	—	—	4.0~8.5	6.4	合格
		灰色面料	—	—	4.0~8.5	6.4	
4	异味			—	无	无	合格
5	附件锐利性			—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
6	残留金属针			—	不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
7	耐水色牢度	青色面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			涤纶沾色	级	≥3-4	4-5	
		灰色面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			涤纶沾色	级	≥3-4	4-5	
8	耐酸汗渍色牢度	青色面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			涤纶沾色	级	≥3-4	4-5	
		灰色面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			涤纶沾色	级	≥3-4	4-5	
9	耐碱汗渍色牢度	青色面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	

检验检测结果



022020103312

共 6 页 第 3 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
9	耐碱汗渍色牢度	青色面料	涤布沾色	级	≥3-4	4-5	合格
		灰色面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			涤布沾色	级	≥3-4	4-5	
10	耐干摩擦色牢度	青色面料		级	≥3-4	4-5	合格
		灰色面料		级	≥3-4	4-5	
11	耐湿摩擦色牢度	青色面料		级	≥3	4	合格
		灰色面料		级	≥3	4-5	
12	耐皂洗色牢度	青色面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			涤布沾色	级	≥3-4	4-5	
		灰色面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			涤布沾色	级	≥3-4	4-5	
13	耐光色牢度	青色面料		级	≥4	符合	合格
		灰色面料		级	≥4	符合	
14	起球	青色面料		级	≥3-4	3-4	合格
		灰色面料		级	≥3-4	3-4	
15	顶破强力	青色面料		N	≥250	961	合格
		灰色面料		N	≥250	902	
16	接缝强力	上衣		N	≥140	350	合格

检 验 检 测 结 果



共 6 页 第 4 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
16	接缝强力	裤子	N	≥140	280	合格	
17	水洗尺寸变化率	上衣	长度	%	-4.0~+2.0	-1.6	合格
			宽度	%	-4.0~+2.0	-2.6	
		裤子	长度	%	-4.0~+2.0	-1.6	
			腰宽	%	-4.0~+2.0	-0.6	
			横档	%	-4.0~+2.0	-0.8	
18	水洗后扭曲率	裤子	%	≤2.5	2.0	合格	
19	水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	—	允许轻微	符合	合格	
		面里料缩率不一, 不平服	—	允许轻微	—		
		涂层部位脱落、起泡、裂纹	—	不允许	—		
		覆粘合衬部位起泡、脱胶	—	不允许	符合		
		破洞、缝口脱散	—	不允许	符合		
		附件损坏、明显变色、脱落	—	不允许	符合		
		变色	级	≥4	4-5		
		其他严重影响服用外观变化	—	不允许	符合		
20	织物纤维成分及含量: 直接接触皮肤的部分		—	棉纤维含量标称值应不低于35%	棉纤维含量标称值60%	合格	
21	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格	
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出		
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出		
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出		
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出		

检验检测结果



2022020103312

共 6 页 第 5 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
21	可分解致癌芳香胺染料	5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



2022020103312

共 6 页 第 6 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
22	绳带	7岁及以上儿童服装	—	1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带	无绳带	合格
			—	2、—	—	
			—	3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	从固着点伸出的长度最大为123mm	
			—	4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	不适用	
			—	5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	无绳带	
			—	6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	无绳带	
			—	7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内	无绳带	
			—	8、除了第1项~第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm	伸出的绳带长度最大为92mm	
			—	9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	绳带的自由末端未打结或使用立体装饰物	
			—	10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm	无绳圈	
备注		1、甲醛含量试验检出限为20mg/kg，“未检出”表示小于20mg/kg。 2、样品单位面积质量青色面料为260g/m ² ，灰色面料为262g/m ² ，不考核燃烧性能项目。 3、样品上衣有松紧下摆，不考核水洗后扭曲率项目。 4、样品无里料、无涂层部位，不考核水洗后面料缩水率项目和涂层部位外观项目。 5、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 6、样品无填充物，不考核填充物项目。 7、样品无配饰，不考核配饰项目。 8、样品无高可视警示性标志，不考核高可视警示性项目。				

(3)



211021142371

检验检测报告



2022020103313

产 品 名 称 学生服-冬季冲锋衣

委 托 单 位 常州市同济中学

生产单位（标注） 常州金都服饰有限公司

检 验 检 测 类 型 送样委托检验

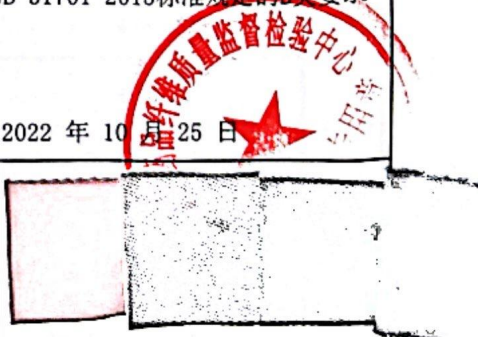
常州市食品药品纤维质量监督检验中心

常州市食品药品纤维质量监督检验中心

检 验 检 测 报 告



共 8 页 第 1 页

产品名称	学生服-冬季冲锋衣	规格型号	185/104A
委托单位	常州市同济中学	联系电话	18015852602
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	常州金都服饰有限公司	批号/货号 /款号	—
商 标	金学子	样品等级	合格品
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701-2015 B类
样品数量	2套	样品状态	符合检验要求
到样日期	2022-09-29	检验检测日期	2022-10-13~2022-10-18
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2022 年 10 月 25 日		
备注	丈青、绛红、白色。 		

批 准
(授权签字人)

：杨梁波

审 核 ：陈菲

主 检 ：徐静

杨梁波

陈菲

徐静

检验检测结果



2022020103313

共 8 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
1	纤维含量		%	—	外壳红色面料：锦纶：100（涂层除外） 外壳青色面料：聚酯纤维：100（涂层除外） 外壳袖子里料：聚酯纤维：100 内胆：聚酯纤维：100	—	
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格	
3	pH值	外壳青色面料	—	4.0~8.5	6.5	合格	
		外壳红色面料	—	4.0~8.5	6.4		
		外壳袖子里料	—	4.0~8.5	6.6		
		内胆	—	4.0~8.5	6.8		
4	异味		—	无	无	合格	
5	附件锐利性		—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格	
6	残留金属针		—	不允许残留金属针等锐利物	符合	合格	
7	耐水色牢度	外壳青色面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
		外壳红色面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	
			涤布沾色	级	≥3-4	4-5	
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
		外壳袖子里料	原样变色	级	≥3-4	4-5	
			涤布沾色	级	≥3-4	4-5	
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
		内胆	原样变色	级	≥3-4	4-5	
			涤布沾色	级	≥3-4	4-5	
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	

检 验 检 测 结 果



2022020103313

共 8 页 第 3 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
8	耐酸汗渍色牢度	外壳青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		外壳红色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		外壳袖子里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		内胆	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
9	耐碱汗渍色牢度	外壳青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		外壳红色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		外壳袖子里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	

检 验 检 测 结 果



2022020103313

共 8 页 第 4 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
9	耐碱汗渍色牢度	内胆	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
10	耐干摩擦色牢度	外壳青色面料		级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		外壳红色面料		级	$\geq 3-4$	4-5	
		外壳袖子里料		级	$\geq 3-4$	4-5	
		内胆		级	$\geq 3-4$	4	
11	耐湿摩擦色牢度	外壳青色面料		级	≥ 3	4-5	合格
		外壳红色面料		级	≥ 3	4-5	
		外壳袖子里料		级	≥ 3	4-5	
		内胆		级	≥ 3	4	
12	耐皂洗色牢度	外壳青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		外壳红色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		外壳袖子里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		内胆	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	

检 验 检 测 结 果



022020103313

共 8 页 第 5 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
12	耐皂洗色牢度	内胆	涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
13	耐光色牢度	外壳青色面料		级	≥ 4	符合	合格
		外壳红色面料		级	≥ 4	符合	
		内胆		级	≥ 4	符合	
14	起球	外壳青色面料		级	$\geq 3-4$	4	合格
		外壳红色面料		级	$\geq 3-4$	4	
		内胆		级	$\geq 3-4$	3-4	
15	顶破强力	内胆		N	≥ 250	730	合格
16	断裂强力	外壳青色面料	经向	N	≥ 200	800	合格
			纬向	N	≥ 200	560	
		外壳红色面料	经向	N	≥ 200	670	
			纬向	N	≥ 200	390	
17	接缝强力	外壳面料		N	≥ 140	380	合格
		外壳里料		N	≥ 80	280	
		内胆		N	≥ 140	320	
18	接缝处纱线滑移	外壳面料		mm	≤ 6	2	合格
19	水洗尺寸变化率	外壳	长度	%	$-2.5 \sim +1.5$	0.2	合格
			胸宽	%	$-2.5 \sim +1.5$	0.3	
		内胆	长度	%	$-4.0 \sim +2.0$	0.3	
			宽度	%	$-4.0 \sim +2.0$	0.3	

检 验 检 测 结 果



2022020103313

共 8 页 第 6 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
20	水洗后扭曲率	外壳	%	≤5	1	合格
		内胆	%	≤5	2	
21	水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	—	允许轻微	符合	合格
		面里料缩率不一, 不平服	—	允许轻微	符合	
		涂层部位脱落、起 泡、裂纹	—	不允许	符合	
		覆粘合衬部位起泡、脱胶	—	不允许	—	
		破洞、缝口脱散	—	不允许	符合	
		附件损坏、明显变色、脱落	—	不允许	符合	
		变色	级	≥4	4-5	
		其他严重影响服用的外观变化	—	不允许	符合	
22	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



2022020103313

共 8 页 第 7 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
22	可分解致癌芳香胺染料	3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
23	绳带	7岁及以上儿童服装	—	1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带	无绳带	合格
			—	2、—	—	
			—	3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	无绳带	

检验检测结果



2022020103313

共 8 页 第 8 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
23	绳带	7岁及以上儿童服装	—	4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	不适用	合格
			—	5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	无绳带	
			—	6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	无绳带	
			—	7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内	无绳带	
			—	8、除了第1项~第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm	无绳带	
			—	9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	无绳带	
			—	10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm	无绳圈	
备注	1、甲醛含量试验检出限为20mg/kg，“未检出”表示小于20mg/kg。 2、样品单位面积质量外壳青色面料为147g/m²，外壳红色面料为143g/m²，内胆为307g/m²，不考核燃烧性能项目。 3、样品无覆粘合衬部位，不考核水洗后覆粘合衬部位外观项目。 4、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 5、样品无填充物，不考核填充物项目。 6、样品无配饰，不考核配饰项目。 7、样品无高可视警示性标志，不考核高可视警示性项目。					